

Магнитопровод витой ленточный с низкой проницаемостью и малыми потерями MSCN1245-TH

1 Назначение

Магнитопровод при достаточно высокой индукции насыщения (1.05 Тл) и типичной проницаемости 210 имеет малые потери и предназначен для использования в качестве магнитной системы обратных трансформаторов, дросселей корректоров коэффициента мощности, силовых индуктивностей, выходных дросселей, дифференциальных дросселей, фильтров с высокой добротностью, резонансных цепей и т.п. в диапазоне частот до 10 МГц и более.

Магнитопровод, изготовленный из ленты АМАГ178N, не имеет зазора, поэтому обладает малым рассеянием магнитного потока и низкими помехами.

2 Основные технические характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зап} = 0,8 \pm 0,02$)

Наименование параметра	Нормируемое значение по КВШУ.684459.090ТУ
Коэффициент индуктивности A_L^* (мкГн/вит ²), $\pm 15\%$ (При $f=100$ кГц, $I \times w = 20$ мАхвит)	0,060
Максимальная магнитодвижущая сила I_{dc} , Ахвит	87,9
Магнитная проницаемость материала сердечника, $\pm 15\%$ (При $f=100$ кГц, $I \times w = 20$ мАхвит)	210
Типичные удельные потери P_{cm} (Вт/кг), При $f=100$ кГц, $B_m = 0.2$ Тл При $f=50$ кГц, $B_m = 0.2$ Тл	150 55

* Значение индуктивности на 1 витке.

3 Диапазон температур

От - 60 до +155°C


4 Размеры магнитопровода без контейнера

Размер, мм		
D, не более	d, не менее	H, не более
12,0	8,0	4,5

5 Размеры магнитопровода в контейнере

Размер, мм		
OD, не более	ID, не менее	HT, не более
14,2	6,4	6,5

Площадь окна, S: 32,2 мм²

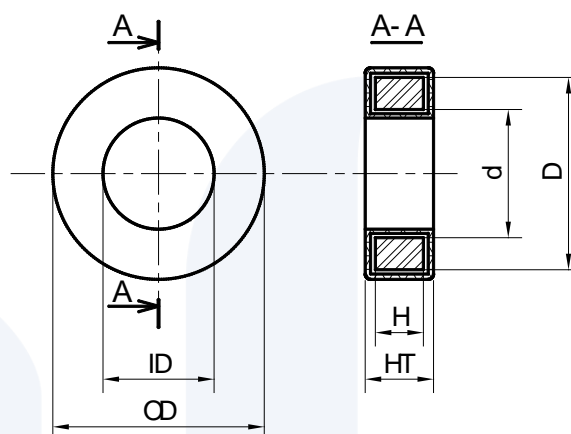

6 Материал магнитопровода

Лента АМАГ178N ТУ 6365-008-126002976-2016 из нанокристаллического сплава. Толщина ленты 18 ± 2 мкм.

7 Типичные массогабаритные характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зап} = 0,8 \pm 0,02$)

Длина средней линии, L_m : 31,4 мм

Эффективная площадь сечения, A_c : $7,2 \pm 0,2$ мм²

Масса без контейнера: 1,76 г $\pm 10\%$

Масса в контейнере, не более: 2,56 г

8 Характеристики материала магнитопровода

Индукция насыщения, B_{100} (25 °C): 1,05 Тл

Температура начала кристаллизации: 450 °C

Плотность: $7,8 \pm 0,1$ г/см³

9 Характеристики материала контейнера/покрытия

Тип: пластмассовый контейнер.

Огнестойкость, нагревостойкость: согласно ГОСТ Р 55756.

Цвет: серый / черный / белый.

10 Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок 25 лет*.

Гарантийная наработка 25000 часов в пределах гарантийного срока*.

* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

11 Содержание цветных металлов и драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

12 Сведения о приемке

Магнитопроводы MSCN1245-TH соответствуют КВШУ.684459.088 ОТУ,

КВШУ.684459.089 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____

дата

подпись и штамп СКК